



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новый»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

ПАСПОРТ № 485

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.42.121

Номер партии: 485

Дата изготовления: 26.01.2020

Размер партии (масса): 300,0 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-15

Уровень наполнения: 750 см

Дата отбора пробы: 26.01.2020

Дата проведения испытаний: 26.01.2020

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 26.01.2020 № 485

Сертификат соответствия № РОСС RU.НП02.Н00130
Срок действия - по 26.08.2022



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	91-130 не менее 28	105 29
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	45
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 65 не менее 4,0	99 5,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -17	-20
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	295
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	4
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,6

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;


- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новый» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня изготовления;

- паспорт безопасности № 00135645.02.40820.



Начальник лаборатории
Старший лаборант
Дата выдачи паспорта 26.01.2020

подпись Мурога А.З.
Мурданова Э.З.

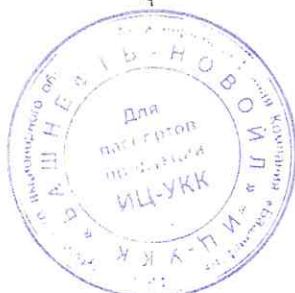

УЗЗУ ХМ
Rad



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новыйл»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

ПАСПОРТ № 435

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
Код ОКПД2: 19.20.42.121
Номер партии: 435
Дата изготовления: 24.01.2020
Размер партии (масса): 300,0 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-14
Уровень наполнения: 750 см
Дата отбора пробы: 24.01.2020
Дата проведения испытаний: 24.01.2020
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 24.01.2020 № 435

Сертификат соответствия № РОСС RU.НП02.Н00130
Срок действия - по 26.08.2022



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	91-130 не менее 28	101 30
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	45
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 65 не менее 4,0	98 5,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -17	-21
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	295
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	4
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,9

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня изготовления;

- паспорт безопасности № 00135645.02.40820.

Начальник лаборатории

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта 24.01.2020

МП



подпись Мурога А.З.
Чураева Т.И.